骨　材　試　験　成　績　表

平成29年10月6日

株式会社　熊野技建　様

一般財団法人 広島県環境保健協会
理事長　　佐　藤　　均

ご依頼の材料試験結果は下記のとおりです。

材　料　名	再生砂	使　用　目　的	品質管理
産　地			
工　事　名			
使　用　場　所			
試　験　担　当　者	材料試験室　　小松　勇	Tel　(082)-249-9535	

AS-1　ふ　る　い　分　け　試　験

呼び寸法	通過質量百分率(%)
4.75 (mm)	100.0
2.36	93.3
1.18	68.6
600 (μm)	40.8
300	19.4
150	9.0
75	2.6
PASS	

様式	試　験		実　測　値	規　格　値
AS-2	密　度 (g/cm³)	表　乾	2.516	—
		か　さ	2.459	—
		見　掛	2.607	—
	吸水率　(%)		2.30	—
AS-4	安定性損失量　(%)		3.1	—
AS-7	粘土塊量　(%)		0.00	—
AS-9	微粒分量　(%)		—	—
AS-11	単位容積質量　(kg/L)		1.53	—

粒径加積曲線

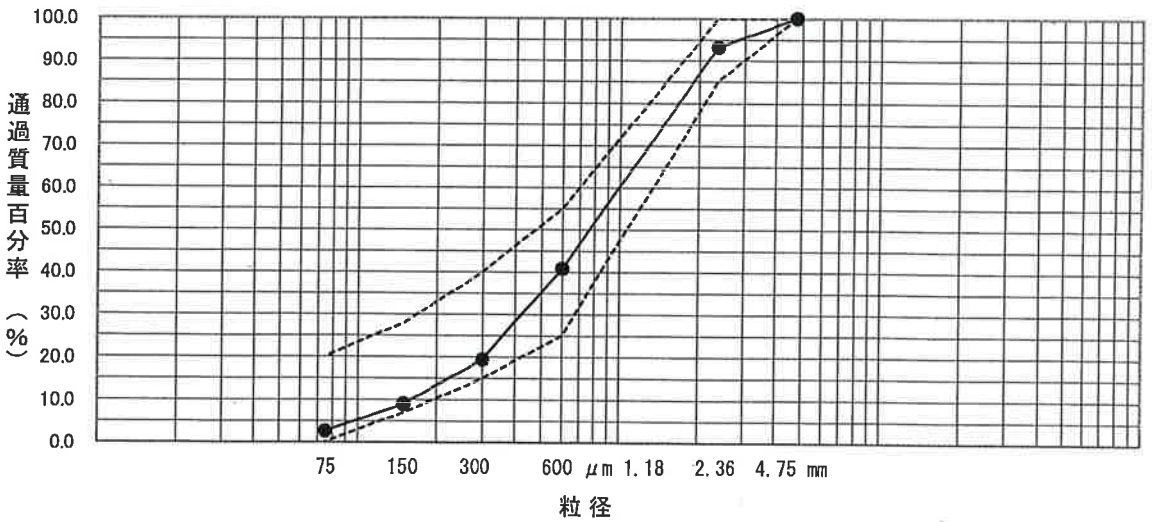

受付番号	75-29-40169